

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 621107014

Клиент	Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний производственно-коммерческая фирма "Промторгурал"		
Адрес	620041, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8 лит. К	Спецификация	0313120190 от 08.04.2022
Грузополучатель	Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний производственно-коммерческая фирма "Промторгурал"		
Адрес	620041, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8 лит. К	Договор	10091955 от 08.07.2016
Вид отправления	08 Самовывоз	Трансп.документ	
№ Трансп. средства	№ прицепа	Всего по сертификату	
№ Дов/Накл	от	Грузомест	2
Склад отгрузки	2140 ГП КР ОП ККП	Дата	00.00.0000
		Масса брутто, т	1,901
		Масса нетто, т	1,901

Шплинт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Размер	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Шплинт Г397 4x45 К25	8407818001	ГОСТ 397-79	4,0x45	Ст1сп	Без покрытия	0,103
						Итого	0,103

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Испытание на загиб	Вид упаковки
1	8407818001	Соотв.	Коробка карт. 25кг

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделии с гальваническим цинковым покрытием с хроматированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Свободно от радиоактивного загрязнения

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер болта	Поле допуска	Класс прочности	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто,т
1	Блт Г7798 1М6х8 5.8 016 K25	8407676000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М6х8	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,049
2	Блт Г7798 1М6х10 5.8 016 K25	8406918000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М6х10	6g	5.8	Крупный	1	20	Гальваническое оцинкование	0,100
3	Блт Г7798 1М12х55 8.8 K25	8408858000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М12х55	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,056
4	Внт Г4017 М16х100 8.8 K25	6448842000	ГОСТ Р ИСО 4017-2013	Не регламентируется	М16х100	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,100
5	Внт Г4017 М20х90 5.8 K25	8404350000	ГОСТ Р ИСО 4017-2013	Не регламентируется	М20х90	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,061
6	Блт Г7798 1М20х105 8.8 K25	6447772000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М20х105	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,017
7	Блт Г7798 1М20х105 8.8 K25	6455198001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М20х105	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,238
8	Блт Г4014 1М20х170-52 8.8 K25	8404267000	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Не регламентируется	М20х170	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,300
9	Блт Г7798 1М30х50 5.8 K25	8408633000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М30х50	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,062
10	Блт Г7798 1М30х55 5.8 K25	8408634000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М30х55	6g	5.8	Крупный	1	20	Без покрытия	0,075
11	Блт Г4014 М30х110-66 8.8 K25	8404282000	ГОСТ Р ИСО 4014-2013	Не регламентируется	М30х110	6g	8.8	Крупный	1	20Г2Р	Без покрытия	0,600
											Итого	1,658

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Мин. разруп. нагрузка Н	Твердость НВ,НRC,HV	Твердость после повт. отпуска, HV	Макс-ная твёрдость пов-сти,HV	Макс. глубина обезутл. зоны мм	Вид унаковки
1	8407676000	-	229-235	-	-	-	Коробка карт. 25кг
2	8406918000	10400	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
3	8408858000	76000	24 - 28	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
4	6448842000	135000	26 - 32	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг

№ п/п	Партия	Мин. разруш. нагрузка Н	Твердость HB,HRC,HV	Твердость после повт. отпуска, HV	Макс-ная твёрдость пов-сти,HV	Макс. глубина обезугл. зоны мм	Вид упаковки
5	8404350000	127000	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
6	6447772000	220000	26 - 32	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
7	6455198001	218000	24 - 32	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
8	8404267000	221000	23 - 32	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
9	8408633000	-	192-207	-	-	-	Коробка карт. 25кг
10	8408634000	310000	192-207	-	-	-	Коробка карт. 25кг
11	8404282000	519100	24 - 28	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделии с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Свободно от радиоактивного загрязнения

Шайба

№ п/п	Код изделия	Стандарт на изделие	Партия	Типоразмер изделия	Класс точности изделия	Тип шайбы по стандарту	Марка стали	Покрытие	Масса нетто,г
1	Шайба Г6402 1.36 016 K25	ГОСТ 6402-70	8405791000	36,0	-	Н	65Г	Гальваническое оцинкование	0,090
2	Шайба Г6402 1.36 K25	ГОСТ 6402-70	8406473000	36,0	-	Н	65Г	Без покрытия	0,050
								Итого	0,140


Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Твердость, HV	Вид упаковки
1	8405791000	40,0 - 46,0	Коробка карт. 25кг
2	8406473000	42-46	Коробка карт. 25кг

Для изделия без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года
На изделии с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года
Свободно от радиоактивного загрязнения

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.

ОТК

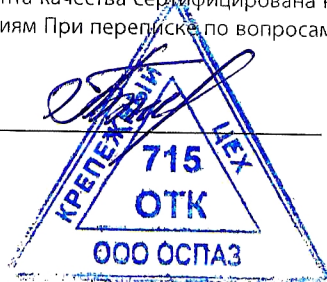

СТК БАХМАТОВА ЛС

Электронный документ проверен, дата и время проверки: 11.04.2022, 08:58:37;
Бахматова Любовь Сергеевна, Контролер мат.мет.полуф. 4 р, 23000567.
Проверочный код: 0444157953

